



Objekts: Smilts-grants un smilts perspektīvais iecirknis "Elerne I",
Daugavpils novads, Tabores pagasts, nekustamais īpašums "Griguliņi."

Pasūtītājs: SIA "EKO Pētnieks"

Paraugu saņemšanas datums: 2016.g.18.07.


Rezultātu izsniegšanas datums: 2016.g.03.08.

57-2016 2. / Lpp. 6 no 16

Testēšanas pārskats 57-2016

GRANULOMETRISKĀ SASTĀVA ANALĪZE

Smilts (maisos 30kg)

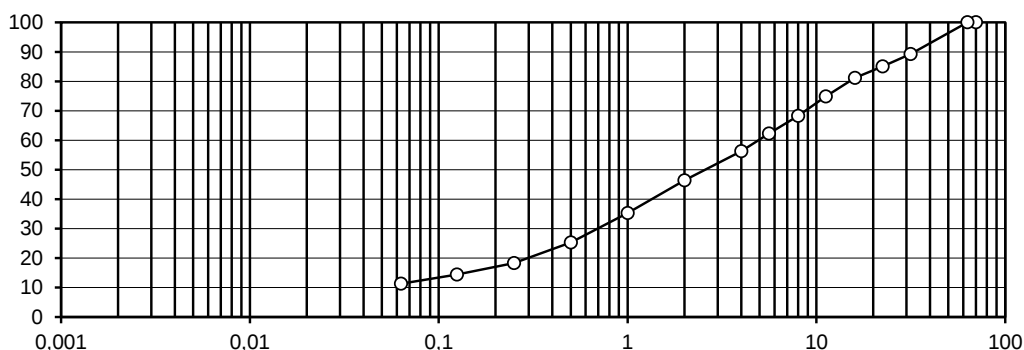

Simb ols	Lab. Nr.	Urbuma Parauga Nr.	Atlikumu nosaukums	Daļiņu izmērs, mm / atlikumi, % pēc masas														Smalko daļiņu saturs, % < 0,063	Grunts kategorija LVS EN 13242:2002	Rupjuma modulis EN 125620:2002	
				70	63	31,5	22,4	16,0	11,2	8,0	5,6	4,0	2,0	1,0	0,5	0,25	0,125				0,063
○	E515	769-3 dz. 2,2- 6,0	Caurisijāto daļiņu daudzums	0,0	10,7	4,2	3,9	6,3	6,6	6,0	6,0	9,9	11,1	10,0	7,0	3,9	3,1	11,3	11,3	G _A 80	2,85
			Pilns	100	100	89	85	81	75	68	62	56	46	35	25,3	18,3	14,4	11,3			

Smalkās frakcijas saturs maksimālo vērtību kategorija - f_{12} - (tabula Nr. 8, LVS EN 13242+A1:2009)

Lab. Nr.	Paraugu ņemšanas vieta	Atlikums, % pēc masas, caur sietiem; daļiņu Ø, mm			
		Grants	Smilts		Smalkā frakcija
		>90,0	> 0,125	< 0,125	< 0,063
E515	769-3 dz. 2,2-6,0	0,0	85,6	14,40	11,3

Filtrācijas koeficients				
E515	irdena stāvokļi		sabīvētā stāvokļi	
	ρ_{db}	K _{fb}	ρ_{db}	K _{fb}
	g/cm ³	m/dienn.	g/cm ³	m/dienn.
	1,47	8,57	1,69	6,39

Pasūtītājs atbildīgs par parauga ņemšanas pareizību un kvalitāti.

Testēšanas metodes: granulometriskais sastāvs - LVS EN 933-1:2012 L/A1:2012 L (mazgāšana un sijāšana);
filtrācijas koeficients - LVS CEN ISO/TS 17892-11 : 2005,
blīvums - LVS CEN ISO/TS 17892-2 : 2005

Testēšanas rezultāti attiecas uz produkciju, kas norādīta pārskatā.

Bez ZPQC "UNICONE" Grunts testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav atļauta testēšanas rezultātu reproducēšana nepilnā apjomā.